

耐震補強工事における RC巻立てコンクリートのひび割れ抑制対策

菅基建設(株) / (株)アイテック

工事概要

工事名称：古川管内橋梁補修工事
 工事場所：宮城県大崎市三本木鹿野沢～栗原市
 金成有壁地内
 発注者：国土交通省東北地方整備局
 工期：平成22年7月～平成23年6月
 施工部位：橋脚RC巻立補強工
 使用材料：普通コンクリート(24-8-20)
 W/C=54.5%，単位水量162kg/m³
 塗布材：下地処理材「CS-21クリアー」，表面
 保護材「CS-21」(株)アストン

ひび割れ抑制対策検討の経緯

本工事は、車両・歩行者の交通の円滑化を目的とした橋梁補修工事である。この内、張出式小判型橋脚4基に対し、RC巻立て工法(巻立て

厚250mm)による耐震補強工が設計されていた。部材が比較的薄く表面積が大きいこと、既設コンクリートにより内部拘束を受けることなどの理由から乾燥収縮ひび割れが発生しやすいため、ひび割れ抑制対策が検討された。

ひび割れ抑制対策の概要

本工事では巻立て部のひび割れ抑制対策として①当初設計の高炉セメントよりも、乾燥収縮量が小さく初期剛性が大きい普通ポルトランドセメントへの変更②膨張材の添加③コンクリート改質剤による表面保護工——を実施した。

塗布材の施工手順

巻立てコンクリート施工前に、下記手順で既設面の下地処理を行った。

- ①バキューム式サンドブラストおよび清掃
- ②材料散布(0.4kg/m²) [原液：希釈なし]
- ③散水養生(0.15kg/m²)
最終リフト脱型翌日より、下記手順で巻立て部の表面保護を行った。
- ①清掃および水湿し
- ②材料散布(0.2kg/m²) [原液：希釈なし]



写真-1 巻立てコンクリート打設状況



写真-2 材料散布状況

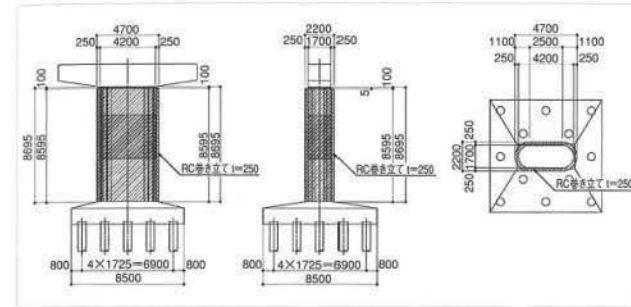


図-1 橋脚RC巻立補強構造図(P4橋脚=高さ8.6m×幅4.7m×厚さ2.7m)

③散水養生(0.15kg/m²)

塗布材の概要および特長

本工事において使用したコンクリート改質剤は、下地処理材および表面保護材として使用した。下地処理材としては、脆弱部除去後の既設面に塗布することで、微細な空隙を反応物により充填し、後から打設する巻立てコンクリートとの一体化を促進する。また、表面保護材としては、巻立て部表面に塗布することで、健全部および打継ぎ部やマイクロクラックなどの微細な空隙を反応物により充填し、表層部を緻密化させ、水および各種劣化因子の浸入を抑制する。

施工後のひび割れ調査結果

平成22年11月および12月に巻立てコンクリー

トを打設し、表面保護工の施工を行った。東日本大震災後の平成23年6月にひび割れ調査を行った。RC巻立工法を施工した橋脚4基(P1～4)の目視調査の結果、P4橋脚では、木コン下部に打設時のコンクリートの沈下に伴うと考えられる0.1mm未満のひび割れが5ヵ所程度確認されたが、縦方向に規則性のある乾

燥収縮ひび割れは確認されなかった。他の3基では、ひび割れは確認されず、度重なる地震の影響も見られないことから、ひび割れ抑制に一定の効果があったものと考えられる。

本材料は、水和反応活性成分の添加によりコンクリートの材齢を問わず効果を発揮する特長があり、脱型直後から材齢の進んだコンクリートにも適用可能である。

今後の展望

この結果を踏まえ、既設コンクリート構造物の補修改修による延命化および新設コンクリート構造物の予防保全による耐久性向上により、コンクリートの高品質化に貢献していきたい。

(菅基建設(株) 猪俣卓也 / (株)アイテック 小山俊之)

CS-21 コンクリート改質剤

水和反応活性剤

CS-21は、硬化したコンクリート表面に塗布し浸透させることにより安定した結晶を生成します。この作用によりコンクリート表面を緻密化し、各種劣化因子や水の浸入を抑制して耐久性の向上および防水効果を発揮します。また、ひび割れ自閉効果を促進し、コンクリート構造物の延命化を実現します。

- ・コンクリート構造物の耐久性を向上させます。
- ・コンクリート構造物の高水準の防水が可能です。
- ・ひび割れ補修効果に優れ、高い止水性を確保します。
- ・コンクリート表層部の強度および硬度がアップします。

21世紀の躯体防水・表面保護

<コンクリートの高品質化へ貢献する新技術>

NETIS登録番号 CB-020055-A

岡山県岡山市北区矢坂本町14-16 千700-0075
 TEL. 086-255-1511 FAX. 086-251-3270 URL. http://www.cs21.jp

CS-21ひび割れ補修セット

コンクリート改質剤CS-21クリアーは水和反応活性成分を含む無機質系薬剤です。塗布浸透した部分の緻密化、ひび割れ自閉効果を促進する効果があり、下地処理や表面保護を行う材料です。CS(パテ)はコンクリートに近い無機質の乾燥硬化型パテ材であり、微細なひび割れに厚み込む事で充填し、3色のパテで色合わせが可能のため、補修跡が目立たないように美観を回復することができる材料です。

NETIS登録番号 CG-110003-A